Echtwollgelb GL, 2GL, 3GL
Anthrazurin G
Echtwollviolet 3RL

KALLE & Co. Aktiengesellschaft

ANILINFARBEN-FABRIK

BIEBRICH a. Rhein.

NEW YORK. ▣ WARSCHAU.

No. 1195.

Färbeverfahren.

Gefärbt wird unter Zusatz von 10% Glaubersalz und 4% Schwefelsäure (oder 10% Weinsteinpräparat) 1 Stunde kochend.

Renier BRACH
23, Rue Liedts, 23
BRUXELLES

— Ohne Verbindlichkeit. —

KALLE & Co. Aktiengesellschaft BIEBRICH a. Rh.

1 1% Echtwollgelb GL	
2 1% Echtwollgelb 2GL	
3 1% Echtwollgelb 3GL	
4 0,5% Anthrazurin G	
5 0,25% Echtwollviolet 3RL	
6 2,5% Echtwollgelb GL	
7 2,5% Echtwollgelb 2GL	
8 2,5% Echtwollgelb 3GL	
9 2% Anthrazurin G	
10 2% Echtwollviolet 3RL	

KALLE & Co. Aktiengesellschaft, BIEBRICH a. Rhein.

1

0,3 % Anthrazurin G
0,2 % Echtwollgelb 3GL
0,04% Echtwollviolet 3RL

2

0,3% Echtwollviolet 3RL
0,2% Echtwollgelb 2GL
0,1% Anthrazurin G

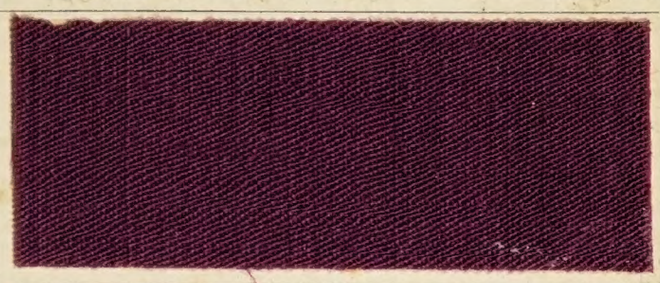

3

0,6 % Echtwollgelb 2GL
0,3 % Anthrazurin G
0,05% Echtwollviolet 3RL

4

0,5 % Echtwollgelb 2GL
0,15% Echtwollviolet 3RL
0,1 % Anthrazurin G

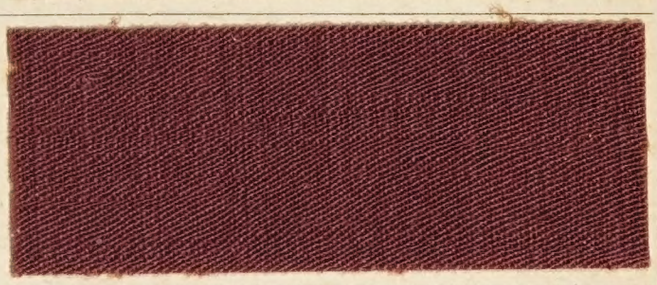

5

0,35% Anthrazurin G
0,3 % Echtwollgelb 3GL
0,02% Echtwollviolet 3RL

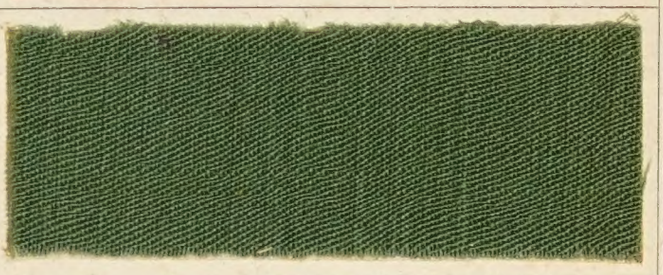

6

0,2% Anthrazurin G
0,1% Echtwollgelb 2GL
0,1% Echtwollviolet 3RL

7

0,5 % Anthrazurin G
0,2 % Echtwollgelb 2GL
0,03% Echtwollviolet 3RL

8

0,4 % Echtwollviolet 3RL
0,26% Anthrazurin G
0,1 % Echtwollgelb 2GL